



Sveriges Stenindustriförbund



Stenindustrins Forskningsinstitut AB

Underlag...

STENKARTOTEKET

Stensort: Marmor

Handelsnamn / Annat namn: Ljus Ekeberg, Finslipad

Brytande företag: Borghamnsten AB

Geokoordinater: N59°, 19,206' / E15° 23,732'

Tekniska egenskaper

Tryckhållfasthet (MPa): 176

Böjdraghållfasthet (MPa): 19,9

Nötningsmotstånd: 12,9

Vattenabsorption (vikt%): 0,1

Densitet (kg/m³): 2860

Utspjälkningshållfasthet (N): 3250

Halkmotstånd: Torr: 42, Våt:9

Slaghållfasthet (J): 2,0

Övrig Teknisk egenskap

Övrig Teknisk egenskap

Övrig Teknisk egenskap

Fortsättning på nästa sida.

Sveriges Stenindustriförbund (STEN) / Stenindustrins Forskningsinstitut AB (StenForsk AB)
Industrigatan 6, 291 36 Kristianstad

Tel: 044-20 97 80
Fax: 044-20 96 75

Mail: info@sten.se
Hemsida: www.sten.se



Sveriges Stenindustriförbund



Stenindustrins Forskningsinstitut AB

Petrografisk sammanfattning

Kvarts: 0%

Dolomit: 94%

Amfibol: 3%

Glimmer flogopit: 2%


Kalcit: 1%

.....:

.....:

.....:

.....:

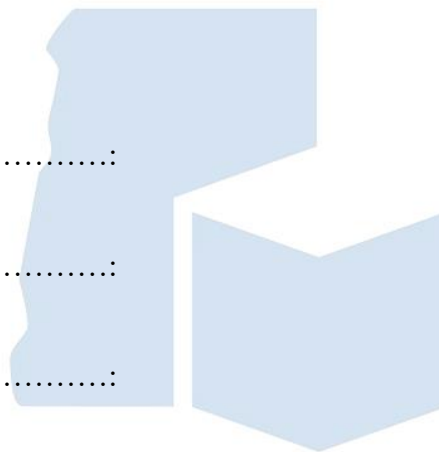

NATUR
STEN

Sveriges Stenindustriförbund (STEN) / Stenindustrins Forskningsinstitut AB (StenForsk AB)
Industrigatan 6, 291 36 Kristianstad

Tel: 044-20 97 80
Fax: 044-20 96 75

Mail: info@sten.se
Hemsida: www.sten.se